


## THERMO-TEK BD 070 ALU/VBS/VWS/WBS



September 2020

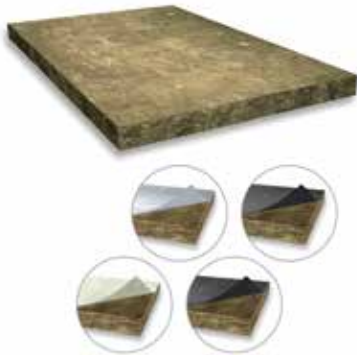

### APPLIKATIONSOMRÅDE



### BESKRIVNING

Thermo-teK BD är en isoleringsskiva av mineralull som kan levereras med glasfleece, glasväv eller aluminiumlaminering på ena sidan. Produkterna innehåller inget tillsatt formaldehyd, varken i mineralullens bindemedel eller i lamineringen.

### PRESTANDA


Maximal användningstemperatur	250 °C (EN 14706)
Max användningstemperatur aluminium ytskikt	≤ 80°C
Maximal temperatur andra ytskikt	≤ 150°C
Brandtekniskt beteende	A1 (EN 13501-1)
Densitet	ca. 70 kg/m <sup>3</sup> (EN 1602)
Prestandadeklaration*	<a href="http://dopki.com/T4305OP">http://dopki.com/T4305OP</a>

\* för detaljerad information och DOP, vänligen se produktetikett

Beskrivning	Teken	Beskrivning / data	Eenheid	Standard
Termisk konduktivitet beroende på temperatur	θ	10   40   50   100   150   200   250	°C	EN 12667
	λ	0.035   0.038   0.039   0.046   0.056   0.065   0.077	W/(mK)	
Vattenlösliga kloridjoner (AS-kvalitet)	-	≤ 10	ppm	EN 13468
Vattenabsorption	W <sub>p</sub>	≤ 1	kg/m <sup>2</sup>	EN 1609
Motståndsfaktor för diffusion av vattenånga	μ	1	-	EN 14303
Vattenångdiffusion –ekvivalent luftlagertjocklek	S <sub>d</sub>	≥ 200	m	EN 12086
Silikonfria fibrer	-	Tillverkade utan tillsats av silikonolja	-	-
Fibersmältpunkt	θ	≥ 1000	°C	DIN 4102-17
Luftflödesmotstånd	r	≥ 15	kPa·s/m <sup>2</sup>	EN 29053
Specifik värmekapacitet	C <sub>p</sub>	1030	J/(kgK)	EN ISO 10456
Identifikationskod	-	MW-EN14303-TS-ST(+)-250-WS1-CL10 MW-EN14303-TS-ST(+)-250-WS1-MV2-CL10 (ALU)	-	EN 14303

Deklarerade materialegenskaper erhålls under produktionsprocessen och säkerställs av fabriken produktionskontroll i enlighet med den europeiska standarden vid tiden för tillverkningen. Iakttagande av lagrings- och hanteringsriktlinjerna kommer att upprätthålla prestandan inom publicerade toleranser.

### CERTIFIKAT



**THERMO-TEK BD 070** ALU/VBS/VWS/WBS

September 2020

**YTTERLIGARE INFORMATION****Användningsområde**

Produkten rekommenderas för värme-, brand- och ljudisolering:  
Industriäppligheter, Fjärrvärme, Stora pannor i kraftverk, Förbränningsugnar, Cisternisolering.

**Hantering**

Knauf Insulation produkter är lätta att hantera och installera. Produkterna levereras i ändamålsenliga förpackningar som ger nödvändigt transportskydd och återvinningsmöjligheter. Förpackningarna är typiskt inte ämnade för långtidslagring eller lagring utomhus. Detaljerad produktinformation återfinns på varje förpackning.

**Förvaring**

För att säkerställa varans funktion över tid vid lagring på en arbetsplats rekommenderas förvaring inomhus alternativt under ett tak och inte direkt på marken. Om inomhus förvaring inte är möjligt så kan varan förvaras utomhus, med väderskydd (plasthusv), dock ej direkt på marken, i upp till 6 månader efter leveransdatum. Förvaring utomhus är inte rekommenderbart under månader med hög fuktighet och stora temperatursvängningar.

**Note**

Även tillgängligt som: VBS = Veil Black Single, VWS = Veil White Single, WBS = Wooven Black Single, ALU = Aluminium.

**Produktutbud\***

Isoleringsstjocklek	20 - 250 mm (för produkter med ytskikt: 30 - 250 mm)
Bredd	600 mm
Längd	1000 mm

\* Andra dimensioner på förfrågan.



Knauf Insulation mineralullsprodukter med ECOSE®-Technology, har ett bindemedel helt utan tillsatt formaldehyd, bindemedlet tillverkas av förnybara biobaserade material, helt utan petroleum-baserade kemikalier. Teknologin har utvecklats för Knauf Insulations mineralullsprodukter vilket förbättrar produkternas miljöprofil utan att på något sätt försämra produkternas tekniska, akustiska eller brandtekniska prestanda. Isoleringsprodukter tillverkade med ECOSE®-Technology innehåller inga färgämnen eller konstgjorda färger – färgen på produkterna är helt naturlig.

**ISO STANDARD**

Knauf Insulation produkter är producerade enligt fyra viktiga kvalitetsstyrningssystem ISO 9001 (kvalitetsstyrning), ISO 14000 (Miljö- & Hållbarhetsstyrning) ISO 50001 (Energi) och ISO 45001 (Hälsa och Säkerhet), samtliga certifierade av Tuv Nord.

**Knauf Insulation d.o.o**

Varaždinska 140  
42220 Novi Marof  
Kroatien

Alla rättigheter reserverade, inklusive rättigheter för fotomekanisk kopiering och lagring i elektroniska medier. Kommerciellt utnyttjande av processer och material i detta dokument är ej tillåtet. Stor noggrannhet tillämpades när informationen, texterna och illustrationerna i detta dokument sammanställdes och bearbetades. Emellertid kan fel inte uteslutas. Utgivaren och redaktörerna kan inte överta något juridiskt ansvar eller skyldighet av något slag för felaktig information och dess konsekvenser. Utgivaren och redaktörerna är tacksamma för att erhålla förslag till förbättring och detaljer om potentiella fel.

KITS Thermo-teK BD 070 TDS 0920 SE